



Protokol č. 060-051394


za rok 2020

Výrobek: Přírodní kamenivo těžené **Frakce:** 0/8
Žadatel: Pískovna Čemovice, spol. s r.o., Bolzanova 763/1, 618 00 Brno
Výrobna: Pískovna Čemovice, spol. s r.o., Bolzanova 763/1, 618 00 Brno
Odběr vzorku: Provedl objednavatel zkoušek dne 7.9.2020. Výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku jak byl přijat.
Převzal do AZL: Ludmila Fryštenská **Dne:** 7.9.2020
Evid. č. vzorku: VZ 060200662

Zkuš. postupy: Stanovení zmitosti: ČSN EN 933-1: 2012 Zkoušení geometrických vlastností kameniva-Část 1:Stanovení zmitosti-sítový rozbor, metoda praní a prosévání
 Stanovení objemové hmotnosti zm a nasákavosti: ČSN EN 1097-6:2014 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva

Zkuš. zařízení: Přístroje a měřidla použitá pro zkoušky jsou ověřovány či kalibrovány podle platného metrologického řádu TZÚS Praha, zkušebny Brno

Zmitost kameniva		
Otvor síta [mm]	Součtové % zůstatků	Procento propadu
16	0	100
11	0	100
8	4	96
5,6	10	90
4	16	84
2	33	67
1	54	46
0,5	75	25
0,25	92	8
0,125	96	4
propadlých sítím 0,063mm		2,8
Nasákavost WA ₂₄ (%)		1,8 2,9
Objemová hmotnost zm p _{ssd}		2,50 2,48

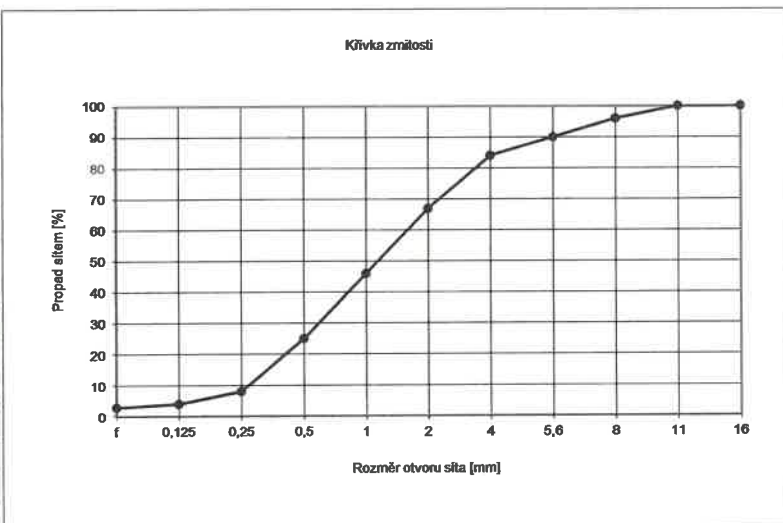

Datum provedení zkoušek: 8.9.2020 - 17.9.2020
Zkoušky provedli: Ludmila Fryštenská
Protokol vydán dne: 13.10.2020

Počet výtisků: 2
Výtisk číslo: 1

Vypracoval:

Schválil:

Ludmila Fryštenská
 zkušební technik-specialista



Ing. Martin Zadelák
 vedoucí zkušebny